

# TRAVERTIN

CAPATECT KREATĪVĀS  
APDARES TEHNIKAS

THE POWER OF SURFACE.



# TRAVERTIN

## DABĪGA KAĻĶAKMENS VIRSMAS IZSKATS

**Dabīgā akmens virsmas ir modē, un arvien vairāk klientu vēlas integrēt šādas sienas savās dzīvojamās vai darba telpās. Šādi veidota virsma ir ļoti tuva travertīna akmens virsmai un pārsteidz ar savu dabiskumu un vienlaicīgu elastību. Būtībā jūs varat izvēlēties arī jebkuru citu akmens struktūru, izmēru un krāsu un izveidot to pēc savām idejām. Jo vairāk to izpētīsiet, jo vairāk sapratīsiet, ka dizaina iespējas ir gandrīz neierobežotas.**

### Pamatne

Capatect fasāžu sistēmas (ārējā ēku siltināšanas sistēma ar minerālu armēšanas masu vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas slāni un iestrādātu stiklšķiedras sietu).  
Armēšanas slāni pirms apmetuma uzklāšanas pārklāt ar Caparol Putzgrund 610.


### Materiāli un patēriņš

- Capatect ArmaReno 700 aptuveni 3,0-5,0 kg / m<sup>2</sup> / uzklāšana maks. slāņa biezums 3 mm.
- Histolith Antik-Lasur apm. 100-150 ml / m<sup>2</sup> / slānis
- Krāsu toņu piemēri: Caparol Ceramic 10 / Caparol Siena 85
- Histolith Sol-Silikat Fixativ pēc nepieciešamības
- Histolith Volltonfarbe SI pēc nepieciešamība

Materiāla patēriņš atkarīgs no slāņa biezuma un struktūras.  
Precīzu materiālu patēriņu iespējams noteikt, veicot paraugklājumu objektā.

### Instrumenti

- (1) Venēcijas špaktellāpstiņa
  - (2) 10 mm zobu ķelle
  - (3) Fasādes lāpstiņa (tauriņš)
  - (4) Sūklis
  - (5) Lazūras ota
  - (6) Tekstūras birste (rokas birste ar plastikāta sariem)
- ( ) Špaktellāpstiņa vai apmetuma griezējs (vajadzības gadījumā var tikt pielietots celtniecības nazis)  
( ) Līmeņrādis.

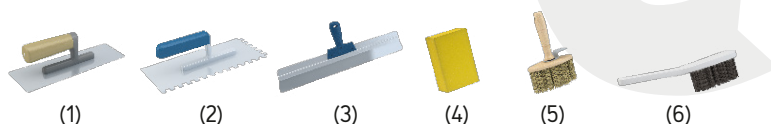

# TRAVERTIN

## DABĪGA KAĻĶAKMENS VIRSMAS IZSKATS

1. lestrādes posms Uz armēšanas slāņa virsmas, kas pārklāta ar Caparol PutzGrund 610 tiek uzklāts Capatect ArmeReno 700 un slāņa biezums izlīdzināts ar zobķelli. Pēc tam virsmu izlīdzina ar fasādes špakteļlāpstiņu. Pēc virsmas vieglas apžūšanas to nedaudz uzirdina ar tekstūras birsti un izlīdzina ar izlīdzināšanas špakteļlāpstiņu, lai imitētu dabīgā akmens raksturu. Birstes radītos iespaidumus nevajadzētu pilnībā nolīdzināt. Virsmā ir vēdami caurumi vai krāteri, kas piešķir dabīga akmens izskatu.
2. lestrādes posms Kad strukturējamā masa ir nedaudz apžuvusi, izmantojiet līmeņrādi un nazi vai špakteļlāpstiņu, lai izveidotu vēlamā izmēra un formas dalījumu, kas imitēs dabīgo akmens bloku izskatu. Pārliecinieties, ka līmeņrādi uz virsmas neatstāj nospiedumus.
3. lestrādes posms Virsmas pārklāšanai ar glazūru, mēs iesakām šādu lazūras lietošanu: 1 daļa Histolith Antik-Lasur + 1 daļa lazēšanas šķīduma, kas sastāv no 2 daļām Histolith Sol-Silikat Fixativ un 1 daļas ūdens). Krāsu toni, kas manuāli iejaukti pielietojot Histolith pilntoņu krāsas:  
**1. VARIANTS** atsevišķiem akmeņiem fonā -> 0,75% oksīda brūns, 0,25% okers  
**2. VARIANTS** pilnai virsmas lazēšanai -> 0,75% umbra, 0,25% okers  
Lazūru uz virsmas uzklāj ar lazēšanas otu un izrīvē ar sūkli. Tas ļauj veidot kontrasta efektu starp kopējo virsmu un krāteriem, šuvēm un izveidotām plaisām.
- Ieteikumi un padomi Atkarībā no virsmas lieluma, tā jāsadala attiecīgos darba posmos. Ja nepieciešams, pirms lazūras uzklāšanas Capatect ArmeReno 700 var gruntēt ar maisījumu, kas sastāv no: 1 daļas Histolith Sol-Silikat Fixativ un 1 daļas ūdens maisījuma. Tas pagarinās atvērtības laiku un samazinās pāreju redzamību. Pirms kreatīvās tehnikas uzklāšanas pārliecinieties, ka sastatnes ir pietiekamā attālumā līdz fasādei, lai varētu brīvi strādāt un piekļūt ar instrumentiem. Tas samazina redzamu pāreju risku starp sastatņu stāviem.
- Veidojot lazūras pārklājumus, pārliecinieties, ka ģeometriski blakus esošām virsmām tiek izmantotas vienas un tās pašas partijas produkti.

Norādītie krāsu toni ir uzskatāmi tikai par rekomendāciju. Jebkurā laikā var tikt piemēroti individuāli klientu pieprasījumi. Mēs vienmēr iesakām izgatavot vēlamās kreatīvas tehnikas paraugu.

Uzklāšanas datu lapā redzami attēli ir apdruka un to krāsa var atšķirties no oriģinālā pārklājuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, šīs kreatīvās tehnikas uzklāšanas vadlīnijas ir mūsu pieredzes kopsavilkums. Tas neatbrīvo Jūs no pienākuma pirms darba uzsākšanas pārbaudīt un profesionāli novērtēt pamatni atbilstoši savām zināšanām, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt citus pasākumus. Instalējot Capatect fasādes sistēmu ar gaismas atstarošanas vērtībām HBW < 20, var būt nepieciešams veikt papildu pasākumus. Uzklāšanas laikā jāievēro pielietojamo produktu tehniskajās informācijās sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu. Aktuālās tehniskās informācijas versija ir atrodama [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)